




Preuzeto iz elektronske pravne baze **Paragraf Lex**

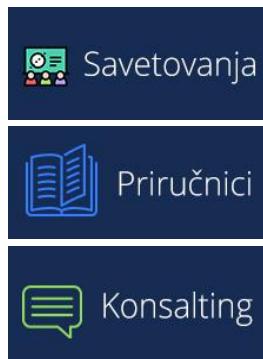

Ukoliko ovaj propis niste preuzeли sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju možete naći [OVDE](#).

PRAVILNIK

O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I STEPENU FINOĆE ZLATNIH POLUFABRIKATA ZA ZUBNO-PROTETSKE PREDMETE

("Sl. list SRJ", br. 8/95)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način vršenja kontrole i stepen finoće zlatnih polufabrikata za zubnoprotetske predmete (u daljem tekstu: zlatni polufabrikati).

Član 2

Liveni zlatni polufabrikati, s obzirom na sastav i sadržinu, tipove i fizičke osobine dentalnih legura, razvrstavaju se u četiri grupe prema sledećoj tabeli:

| Grupa | Tip dentalne legure | Zlato i metali platinске grupe (% mase) | Tvrdoća po Vikeru H-V5/30 | | Otpornost zatezanja (Pa) | Iztezanje pri kidanju (%) | | Temperatura topljenja | |
|-------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Minimum | Kaljeno | | Otvdnuto | Kaljeno | Kaljeno | Otvdnuto | Minimum |
| | | | minimum | maksimum | | minimum | minimum | maksimum | |
| I | Meko | 83 | 50 | 90 | - | - | 18 | - | 930 |
| II | Srednje | 78 | 90 | 120 | - | - | 12 | - | 900 |
| III | Tvrdno | 78 | 120 | 150 | - | - | 12 | - | 900 |
| IV | Ekstra tvrdno | 75 | 150 | - | 220 | (620) • 106Pa | 10 | 2 | 870 |

Stepeni finoće za zlatne polufabrikate, prema navedenim grupama, iznose: za I grupu - 830/1000, za II grupu - 780/1000, za III grupu - 780/1000 i za IV grupu - 750/1000.

Stepen finoće označava sadržinu zlata i metala platinске grupe i zlatnim polufabrikatima.

Član 3

Ostali zlatni polufabrikati - limovi, žice, lotovi i specijalni polufabrikati, prema sadržini i vrsti dragocenih metala u dentalnoj leguri i specifičnosti upotrebe, razvrstavaju se u četiri grupe, i to:

- 1) u I grupu - polufabrikati s visokom sadržinom zlata i metala platinske grupe;
- 2) u II grupu - polufabrikati od platine i zlata, za metalnu keramiku;
- 3) u III grupu - specijalni polufabrikati od zlata i metala platinske grupe;
- 4) u IV grupu - polufabrikati s manjim procentom dragocenih metala (zlata, paladijuma i metala platinske grupe).

Član 4

Proizvođač zlatnih polufabrikata dužan je da uz svako pakovanje polufabrikata obezbedi deklaraciju, koja sadrži:

- 1) firmu proizvođača;
- 2) trgovačku oznaku;
- 3) tip legure;
- 4) masu u gramima (tačnost do 0,05 g).

Član 5

Zlatni polufabrikati, pre stavljanja u promet, podležu obaveznom ispitivanju u pogledu sastava i finoće.

Član 6

Zlatni polufabrikati ispituju se kvantitativnom hemijskom analizom.

Član 7

Proizvođač, prerađivač, uvoznik ili lice koje zlatni polufabrikat stavlja u promet, prilikom podnošenja zlatnih polufabrikata na ispitivanje, podnosi prijavu za ispitivanje područnoj organizacionoj jedinici Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o stepenu finoće zlatnih polufabrikata za zubnoprotetičke predmete i o načinu vršenja kontrole zlatnih polufabrikata za te predmete ("Službeni list SFRJ", br. 30/82).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu 13. februara 1995. godine.